Ersatz für:
RN 1558-3:2022-07-20

Liefervorschrift für Einsatzstahl

Stabstahl aus 18CrNiMo7-6
für Rotoren mit Umfangsgeschwindigkeiten < 50 m/s

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2
2 Verweisungen 2
3 Chemische Zusammensetzung 3
4 Physikalische Merkmale 3
5 Herstellung, Anlieferungszustand 3
6 Prüfungen 4
7 Sonstige Anforderungen 5

HINWEIS: Bei abweichenden Angaben bezüglich chemischer Zusammensetzung, physikalischer Merkmale oder Toleranzen in der Zeichnung gilt diese vorrangig!

Änderungen

2023-04-06:

Gegenüber RN 1558-3:2022-07-20 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Norm in neuen Nummernkreis übertragen
b) Verweisungen aktualisiert
c) Kap. 1: Lieferzustand angepasst
d) Kap. 5 f: Fertigungstoleranzen angepasst
e) redaktionell überarbeitet

© REINTJES GmbH 2023 - Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der REINTJES GmbH gestattet. 06.04.2023

1 Anwendungsbereich

Diese Werknorm gilt für	Werkstoff-Nr.:	1.6587
	Materialbezeichnung:	18CrNiMo7-6
	Lieferzustand:	Stabstahl,
	d_N < 160 mm:	gewalzt / roh
	d_N ≥ 160 mm:	geschmiedet / geschält (+SH) oder gedreht
	Anwendungsfall:	Rotoren mit Umfangsgeschwindigkeiten < 50 m/s

2 Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieser Werknorm erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe, bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Für alle nicht in dieser Werknorm behandelten Inhalte sind die genannten Dokumente in ihrer jeweils gültigen Ausgabe anzuwenden.

DIN 50125	Prüfung metallischer Werkstoffe - Zugproben
DIN 50602:1985-09	Metallographische Prüfverfahren; Mikroskopische Prüfung von Edelstählen auf nichtmetallische Einschlüsse mit Bildreihen
EN 10021	Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse
EN 10060	Warmgewalzte Rundstäbe aus Stahl - Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße
EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
EN 10228-3	Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 3: Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus ferritischem oder martensitischem Stahl
EN 10277	Blankstahlerzeugnisse - Technische Lieferbedingungen
EN 10278	Maße und Grenzabmaße von Blankstahlerzeugnissen
EN 10308	Zerstörungsfreie Prüfung - Ultraschallprüfung von Stäben aus Stahl
EN ISO 148-1	Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prüfverfahren
EN ISO 642	Stahl - Stirnabschreckversuch (Jominy-Versuch)
EN ISO 643	Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngröße
EN ISO 683-3	Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 3: Einsatzstähle
EN ISO 9443	Oberflächengüteklassen für warmgewalzten Stabstahl und Walzdraht
EN ISO 9712	Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung
RN 72	Verpackung und Konservierung; Zulieferteile für die Produktion
RN 1550	Materialproben
RN 1567	Remanenter Magnetismus in Bauteilen
RN 1936	Kennzeichnung; Rohmaterial, Teile und Getriebe

3 Chemische Zusammensetzung

Tabelle 1 Chemische Zusammensetzung in %

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Cu
min	0,15		0,50			1,50	0,25	1,40		
max	0,21	0,40	0,90	0,025	0,010	1,80	0,35	1,70		0,30
	Sn	**Al**	**N**	**Ti**	**Nb**	**Sb**	**O_2**	**Ca**	**H_2**	**Al / N**
min		0,02	0,008							
max		0,05	0,015	0,006			25 ppm	0,0015	2,0 ppm	4,0

4 Physikalische Merkmale

Tabelle 2 Mechanische Eigenschaften (Prüftemperatur: 20 °C)

Rm	$Rp_{0,2}$	A5 [%]			Z [%]			Av [J]		
[N/mm²]	[N/mm²]	längs	tang.	quer	längs	tang.	quer	längs	tang.	quer
min	min	min	min	min	min	min	min	min	min	min
1080	785	12	10	8	45	35	25	45	35	25

Hinweis: Die finalen mechanischen Eigenschaften sind erst nach einer Wärmebehandlung (Einsatzhärten oder Vergüten), die in der Regel bei REINTJES durchgeführt wird, zu erreichen. Im Anlieferzustand hat das Material geringere Festigkeiten (vgl. Kap. 5 d).

a) Gefüge, Einschlüsse
- Korngröße, Norm: EN ISO 643 — Richtreihe: Tabelle C.1; G ≥ 5
- Reinheitsgrad, Norm: DIN 50602 — Verfahren: K; K4 ≤ 20

b) Härtebarkeit
- Norm: EN ISO 683-3 — Streuband: +HH
- Prüfung: EN ISO 642

Stirnabstand [mm]:	5	11	25	40
Härte [HRC]:	42-48	40-47	35-43	33-41

c) Weitere Eigenschaften
- Radioaktivität: ≤ 0,10 Bq/g

5 Herstellung, Anlieferungszustand

a) Verfahren
- Stab Ø d_N < 180 mm: Strang- oder Blockguss — Stab Ø d_N ≥ 180 mm: Blockguss
- Stab Ø d_N ≥ 250 mm: geschmiedet

b) Verschmiedungsgrad
- geschmiedet: VG ≥ 5,0
- Blockguss, geschmiedet: VG ≥ 3,0 — gewalzt: VG ≥ 4,0

c) Erschmelzung
- Art: E, LD, ESU (auf besondere Anforderung)
- Nachbehandlung: Vakuumentgasung (VD) für E und LD

d) Wärmebehandlung
- Behandlungszustand: +FP / +QT
- Vergütungsverfahren: Flüssigkeitsvergüten
- Anlassen auf: 600 bis 850 N/mm² Zugfestigkeit

e) Oberflächenbeschaffenheit

- unbearbeitet
  - $d_N \leq 160$: Oberflächengüte EN ISO 9443 - Klasse A
- geschält (+SH) zulässige Oberflächenfehlertiefe
  - $160 < d_N \leq 200$: ≤ 1 mm
  - $200 < d_N \leq 350$: ≤ 2 mm
  - $350 < d_N$: ≤ 3 mm
- Ausbessern, Schweißen: nur nach Genehmigung durch REINTJES

f) Fertigungstoleranzen

- $d_N \leq 160$: EN 10060, Tabelle 1, normal
- $d_N > 160$: d_N +2 mm / 0 mm

6 Prüfungen

a) Ultraschallprüfung

- Normen: EN 10228-3 (geschmiedete und spanabhebend bearbeitete Stäbe)
  EN 10308 (unbearbeitete Stäbe)
- Prüfumfang, Überdeckung: Tabelle 3, 1a, Rasterprüfung
- Art der Prüfung: Rand- und Kernzonenprüfung
- Spezifikation Prüfköpfe: 4 MHz (Senkrecht- und SE-Prüfkopf)
- zul. Schallschwächung: ≤ 6 dB/m
- Qualifikation Prüfer: EN ISO 9712, Stufe 2
- Prüfgenauigkeit

	Durchmesser	Qualitätsklasse
Stabstahl, vorgedreht / Tauchbad		
Zone 1 (Verzahnung):	$D \geq 0{,}3 \times d_N$	4
Zone 2 (Kraftübertragung):	$D < 0{,}3 \times d_N$	4
Stabstahl, unbearbeitet		
gesamter Durchmesser:	$0 < D \leq d_N$	3

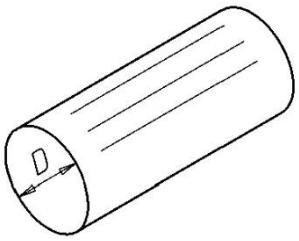

d_N = Nennmaß, Stabdurchmesser

Abbildung 1 Stabstahl

b) Verwechslungsprüfung: durchführen

7 Sonstige Anforderungen

a) Stahl- und Schmiedewerk
- zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 ff.
- zugelassen von mindestens zwei Mitgliedsgesellschaften der IACS

b) Lieferzustand
- Stablänge: ≤ 6,3 m — Stirnflächen: mechanisch getrennt
- Stabgewicht: ≤ 10 t

c) Verpackung und Konservierung
- RN 72

d) Probenmaterial und -entnahme
- RN 1550

e) Restmagnetismus
- RN 1567

f) Kennzeichnung
- RN 1936

g) Dokumentation (muss bei Anlieferung digital vorliegen)
- Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 pro Schmelze und Ofenreise oder je Stück bzw. Fertigungslos mit Angabe von Vormaterial und Umformgrad
- Kopie des Abnahmeprüfzeugnisses 3.1 des Stahlherstellers
- Nachweise über Radioaktivität und Restmagnetismus
- Schmiedeablaufplan (auf besondere Anforderung)